Aka-Brief #2 Condensateur en céramique

AKASEL
THE SMARTER ALTERNATIVE

1	Piatto 220+	Water	300 rpm	20 N	Until plane	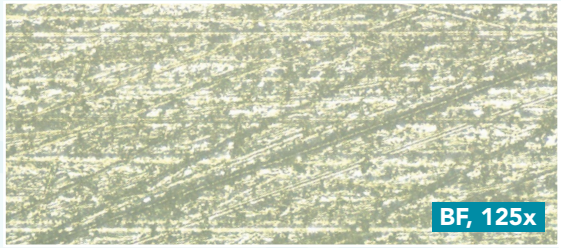
2	Allegran 3	DiaUltra 6 µm	150 rpm	30 N	3:00 min	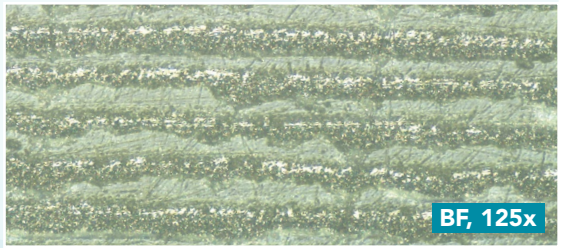
3	Daran	DiaUltra 1 µm	150 rpm	25 N	2:30 min	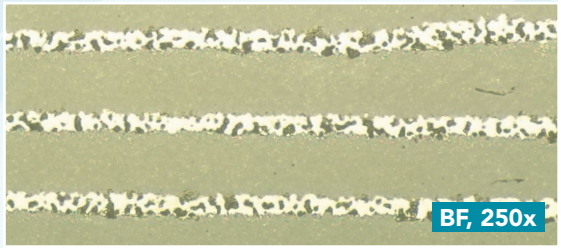
4	Chemal	Fumed Silica 0.2 µm Alkaline	150 rpm	15 N	2:00 min	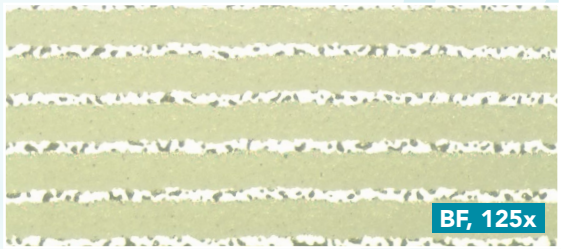

Les temps sont indiqués pour un système de préparation de 300 mm et les forces pour un échantillon individuel de 40 mm de diamètre.

Sur un système de 250 mm, les temps doivent être augmentés de 30 %, sur un système de 200 mm de 100 %.

La force doit être augmentée pour les échantillons plus grands et diminuée pour les échantillons plus petits.

La vitesse de rotation de la tête (porte-échantillon ou plaque porte-échantillon) utilisée est de 150 tr/min.

Le temps et la force peuvent varier en fonction de l'équipement.

SOMECO

Aka-Brief #2 Multilayer Ceramic Capacitors (MLCC)

FINAL RESULT

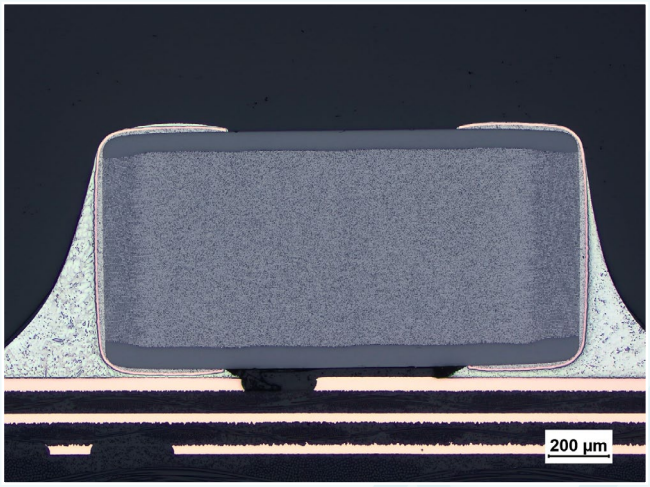

MLCC, sample 1, BF, 50x

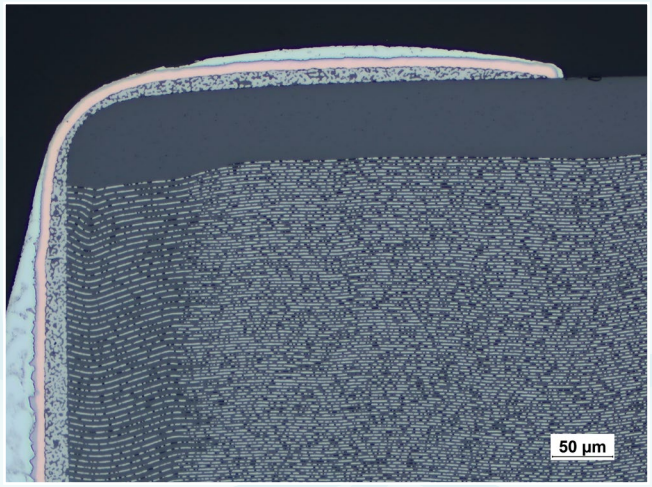

MLCC, sample 1, BF, 200x

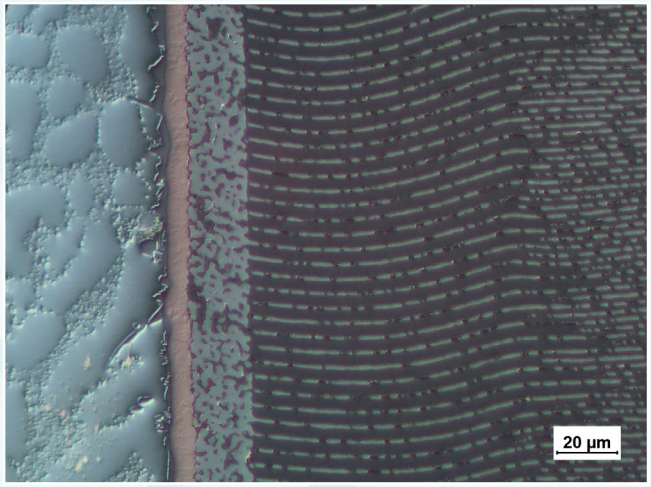

MLCC, sample 1, DIC, 500x

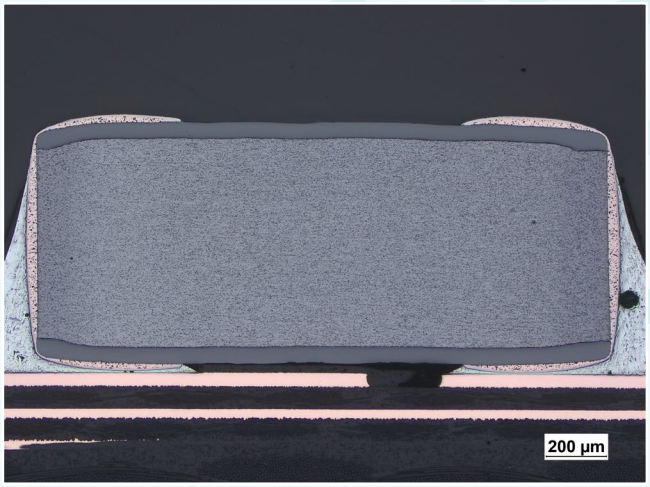

MLCC, sample 2, BF, 50x

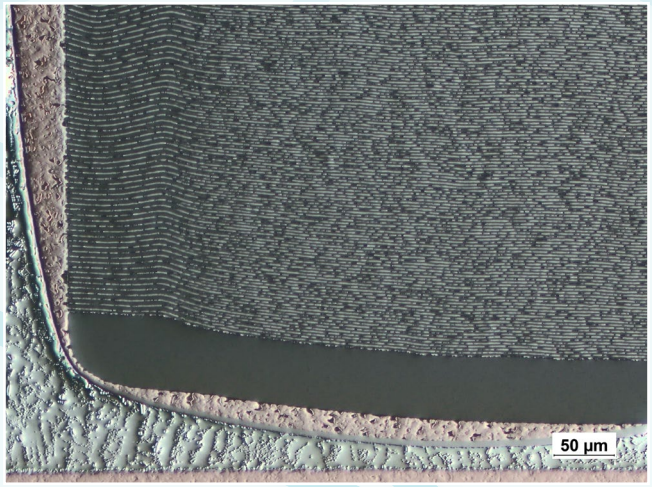

MLCC, sample 2, DIC, 200x

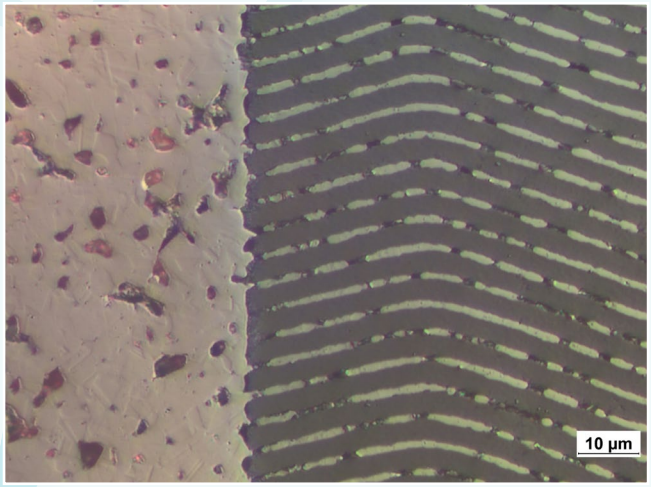

MLCC, sample 2 , DIC, 1000x

MADE IN DENMARK, 2024